




**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

МАРКИ

ГОСТ 613-79

Издание официальное

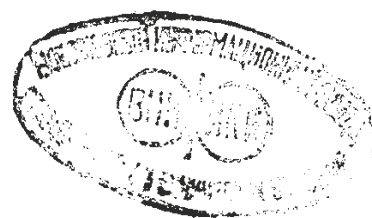

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

www.arsenalua.com

В2В - поставщик, металлы и сплавы, химическое сырье

РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ

Р. П. Шубин, В. М. Жаров, Ю. А. Нагибин, Н. И. Мулюкина

ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности

Член Коллегии И. В. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1555

УДК 669.35'6:006.354

Группа В51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ****Марки**Tin foundry bronzes.
Grades.**ГОСТ****613—79****Взамен
ГОСТ 613—65**

ОКП 17 3620

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1555 срок введения установлен**с 01.01. 1980 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на оловянные литейные бронзы, предназначенные для изготовления отливок.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 1586—75.

2. Марки и химический состав оловянных бронз для отливок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена****www.arsenalua.com****В2В - поставщик, металлы и сплавы, химическое сырье**

Химический состав, %														
Марка	Основные компоненты						Примеси, не более							
	Олово	Цинк	Свинец	Фосфор	Никель	Медь	Цинк	Свинец	Алюминий	Железо	Кремний	Фосфор	Сурьма	Всего
BrO3Ц12C5	2,0—3,5	8,0—15,0	3,0—6,0	—	—	Ост.	—	—	0,02	0,4	0,02	0,05	0,5	1,3
BrO3Ц7C5H1	2,5—4,0	6,0—9,5	3,0—6,0	—	0,5—2,0	Ост.	—	—	0,02	0,4	0,02	0,05	0,5	1,3
BrO4Ц7C5	3,0—5,0	6,0—9,0	4,0—7,0	—	—	Ост.	—	—	0,05	0,4	0,05	0,1	0,5	1,3
BrO4Ц4C17	3,5—5,5	2,0—6,0	14,0—20,0	—	—	Ост.	—	—	0,05	0,4	0,05	0,1	0,5	1,3
BrO5Ц5C5	4,0—6,0	4,0—6,0	4,0—6,0	—	—	Ост.	—	—	0,05	0,4	0,05	0,1	0,5	1,3
BrO5C25	4,0—6,0	—	23,0—26,0	—	—	Ост.	—	—	0,02	0,2	0,02	0,05	0,5	1,2
BrO6Ц6C3	5,0—7,0	5,0—7,0	2,0—4,0	—	—	Ост.	—	—	0,05	0,4	0,02	0,05	0,5	1,3
BrO8Ц4	7,0—9,0	4,0—6,0	—	—	—	Ост.	—	0,5	0,02	0,3	0,02	0,05	0,3	1,0
BrO10Ф1	9,0—11,0	—	—	0,4—1,1	—	Ост.	—	0,3	0,02	0,2	0,02	—	0,3	1,0
BrO10Ц2	9,0—11,0	1,0—3,0	—	—	—	Ост.	—	—	0,02	0,3	0,02	0,05	0,3	1,0
BrO10C10	9,0—11,0	—	8,0—11,0	—	—	Ост.	—	0,5	0,02	0,2	0,02	0,05	0,3	0,9

Примечания:

1. В бронзах марок BrO3Ц7C5H1, BrO3Ц12C5, BrO8Ц4 и BrO10Ц2 сумма примесей кремния и алюминия не должна превышать 0,02%.
2. В бронзах, не предназначенных для отливки деталей, работающих под гидравлическим давлением, по согласованию изготовителя с потребителем допускается масса доля алюминия до 0,05% и кремния — до 0,05%.
3. Допускаются примеси мышьяка до 0,15%, магния — до 0,02%, серы — до 0,05% в пределах общей суммы примесей.
4. Массовая доля никеля во всех марках, кроме BrO3Ц7C5H1, допускается до 2,0% за счет меди и в общую сумму примесей не входит.
5. Массовая доля свинца в бронзах марок BrO10Ц2 и BrO8Ц4 по согласованию изготовителя с потребителем допускается до 1,5% и в общую сумму примесей не входит.
6. В отливках из бронз марок BrO10Ц2 и BrO8Ц4, предназначенных для сварных конструкций, массовая доля свинца должна быть не более 0,05%.
7. По согласованию изготовителя с потребителем в марке BrO10C10 допускается массовая доля фосфора до 1,0%.
8. Примеси, не регламентируемые настоящим стандартом, входят в общую сумму примесей.

3. Механические свойства термически необработанных бронз и их применяемость приведены в справочном приложении 1.

4. Химический состав бронз определяют по ГОСТ 1953.0-74—ГОСТ 1953.12-74.

5. Временное сопротивление и относительное удлинение после разрыва определяют в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Испытание на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ 1497—73.

7. Твердость по Бринеллю определяют в соответствии с ГОСТ 9012—59.

8. Соответствие марок оловянных бронз настоящего стандарта и ГОСТ 613—65 приведено в справочном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
 Справочное

Механические свойства и применяемость оловянных бронз

Марка	Способ литья	Временное сопротивление $\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва δ_5 , %	Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм ²)	Применяемость
БрО3Ц12С5	к	206(21)	5	588(60)	Арматура общего назначения
	п	176,2(18)	8	588(60)	Детали, работающие в масле, паре и в пресной воде
БрО3Ц7С5Н1	к	206(21)	5	588(60)	Арматура, антифрикционные детали
	п	176,2(18)	8	588(60)	
БрО4Ц7С5	к	176,2(18)	4	588(60)	Антифрикционные детали
	п	147(15)	6	588(60)	
БрО4Ц4С17	к	147(15)	12	588(60)	Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников
	п	147(15)	5	588(60)	
БрО5Ц5С5	к	176,2(18)	4	588(60)	Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников
	п	147(15)	6	588(60)	
БрО5С25	к	137,2(14)	6	588(60)	Биметаллические подшипники скольжения
	п	147(15)	5	441(45)	
БрО6Ц6С3	к	176,2(18)	4	588(60)	Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников
	п	147(15)	6	588(60)	
БрО8Ц4	к	196(20)	10	735(75)	Арматура, фасонные части трубопровода, насосы, работающие в морской воде
	п	196(20)	10	735(75)	
БрО10Ф1	к	245(25)	3	882(90)	Узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы червячных шестерен
	п	215,5(22)	3	784(80)	
БрО10Ц2	к	225,5(23)	10	735(75)	Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения и облицовки гребных валов
	п	215,5(22)	10	637(65)	
БрО10С10	к	196(20)	6	735(78)	Подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений
	п	176,2(18)	7	637(65)	

Примечание: Условное обозначение способа литья: к — литье в кокиль; п — литье в песчаную форму.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Марки бронз по настоящему стандарту	Марки бронз по ГОСТ 613—65	Марки бронз по настоящему стандарту	Марки бронз по ГОСТ 613—65
БрО3Ц12С5	БрОЦС3—12—5	БрО6Ц6С3	—
БрО3Ц7С5Н1	БрОЦСН3—7—5—1	БрО8Ц4	—
БрО4Ц7С5	БрОЦС3,5—7—5	БрО10Ф1	—
БрО4Ц4С17	БрОЦС4—4—17	БрО10Ц2	—
БрО5Ц5С5	БрОЦС5—5—6	БрО10С10	—
БрО5С25	—		—

Редактор *И. В. Виноградская*
 Технический редактор *О. Н. Никитина*
 Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб. 16.05.79 Подп. в печ. 04.07.79 0,5 п. л. 0,38 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3.
 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 676